

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Laboratório de Produto

ABNT NBR ISO 13006

ABNT NBR ISO 10545

Revestimiento Cerámico Prensado GRUPO Bla (Eb ≤ 0,5%)


PRODUCTO: ATOL MARAGOGI 14,5X14,5
BRILLO

TIPOLOGÍA: PORCELANATO ESMALTADO

FORMATO: 14,5X14,5

CÓDIGO: 201819E

LÍNEA: ATOL

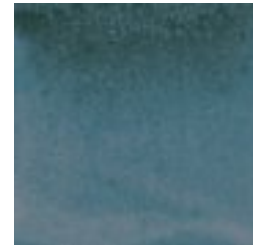

Características	Normas de ensayo	Resultados
Físicas		
Absorción de Água (%Aa)	ISO 10545-3 (E ≤ 0,5%)	0,5
Módulo de Resistencia a la Flexión (MPa)	ISO 10545-4 (NBR 15463 Average: ≥ 37)	35
Carga de Rotura (N)	ISO 10545-4 (NBR 15463 Average: ≥ 900)	900
Expansión por Humedad (mm/m)	ISO 10545- 10	0,1
Resistencia a la Fisuración	ISO 10545-11	RESISTE
Resistencia al Congelamiento	ISO 10545-12	RESISTE
Resistencia al Choque Térmico	ISO 10545-9	RESISTE
Químicas		
Resistencia a las Manchas		
Agente de tinción verde en aceite ligero		5
Agente de tinción rojo en aceite ligero		5
Yodo	ISO 10545-14 (Minimum: 3)	5
Aceite de oliva		5
Resistencia Química		
Ácido Clorhídrico 3% (v/v)		A
Hidróxido de Potasio 30 g/L		A
Ácido Cítrico 100 g/L		A
Ácido Láctico 5% (v/v)		A
Ácido Clorhídrico 18% (v/v)	ISO 10545-13 (Minimum: B)	B
Hidróxido de Potasio 100g/L		A
Cloruro de Amonio 100 g/L		A
Hipoclorito de Sodio 20 mg/L		A

Coeficiente de Fricción

Superficie Seca	ABNT NBR 16919 Método: TORTUS III (Value \geq 0,4)	0,3
Superficie Mojada		0,3

Lugar de Uso

FA - Fachada

Recomendación para la Aplicación

Para información de recomendaciones de aplicación, consulte el especificador virtual.

Marechal Deodoro, 18/10/2022

POINTER



ac478217e27123262c146e492237aadc1fd73e

Pointer | sac.pointer@pointer.com.br | SAC: 0800 082 2002 | Rod. Divaldo Suruagy, Km 12, s/n. - Polo Multifabril Industrial José Aprígio Vilela - Marechal Deodoro, Alagoas - SE - Brasil - 57160-000